

ИЗВЕСТИЯ
ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА имени С. М. КИРОВА

Том 169

1968

**ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИРОДЫ ПОЛОС ПОГЛОЩЕНИЯ
СПЕКТРА СМАКУЛЫ В КРИСТАЛЛАХ CaF_2**

Е. К. ЗАВАДОВСКАЯ, Л. А. ЛИСИЦЫНА, В. М. ЛИСИЦЫН

Большой прогресс в области изучения радиационных дефектов в ионных щелочногалоидных кристаллах, достигнутый к настоящему времени, позволяет приступить к исследованию ионных кристаллов с более сложной структурой. В последние годы появился ряд работ, посвященных изучению радиационных дефектов в кристаллах с решеткой типа флюорит. Однако эти кристаллы имеют ряд особенностей, препятствующих широкому исследованию их свойств. В частности, фториды щелочноземельных металлов в силу большой энергии решетки имеют край собственного поглощения в глубокой ультрафиолетовой области спектра, что не позволяет с помощью обычных приборов изучать индуцированные излучением полные спектры поглощения кристаллов. Это затрудняет интерпретацию получаемых результатов. К настоящему времени удалось довольно подробно изучить спектр поглощения облученных кристаллов CaF_2 в интервале 210—900 мк. Идентичность спектров аддитивно и фотохимически окрашенных кристаллов однозначно определяет электронную природу полос, возникающих в этой области длин волн. Однако в литературе нет единого мнения относительно структуры центров, ответственных за полосы поглощения в CaF_2 . Более того, до сих пор не решен вопрос — обусловлены ли полосы разными центрами или центрами одного типа, в частности, примесью иттрия.

В настоящей работе представлены результаты по исследованию спектров поглощения в диапазоне 130—1000 мк кристаллов CaF_2 различной предыстории. Исследования были проведены на естественных прозрачных кристаллах CaF_2 и на кристаллах, выращенных в лаборатории нашего института (CaF_2 ТПИ) и в Государственном оптическом институте (CaF_2 ГОИ). Образцы облучались при комнатной температуре рентгеновскими лучами от РУП = 200 (180 кв 10 ма), γ -лучами от Co^{60} и протонами с энергией 4,5 Мэв. Спектры поглощения измерялись на вакуумном спектрофотометре ИФА АН Эст. ССР и на спектрофотометре СФД = 2.

Спектры поглощения кристаллов CaF_2

При облучении рентгеновскими лучами, γ -лучами и протонами появляются в спектрах поглощения кристалла четыре дополнительные полосы с максимумами на 225, 335, 400 и 580 мк (рис. 1, кривая 2). При длительном облучении кристаллов γ -лучами (560 часов) нами не обнаружено смещение с дозой облучения ни одной из полос, что не согласует-

ся с предположением Призбрама [1] о смещении полос с максимумами на 400 и 580 мк до положения максимумов на 380 и 540 мк в результате сильного нарушения кристаллической решетки. При облучении кристаллов протонами обнаружено смещение полосы с максимумом на

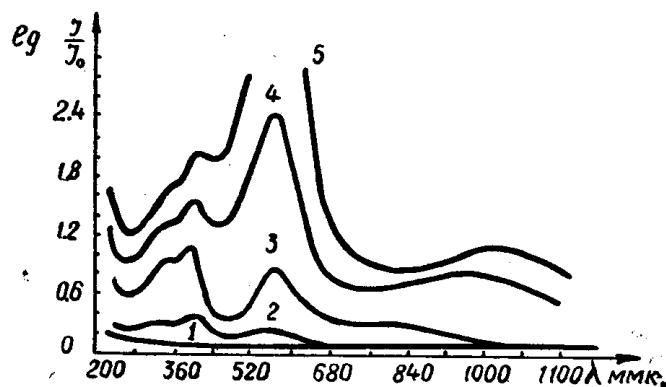


Рис. 1. Спектры поглощения кристаллов CaF_2 (ГОИ), облученных протонами:

1 — необлученный кристалл, 2 — доза облучения $5 \cdot 10^{14}$ протон/ см^2 , 3 — доза облучения $1.8 \cdot 10^{16}$ протон/ см^2 , 4 — доза облучения $0.6 \cdot 10^{17}$ протон/ см^2 , 5 — доза облучения $1.1 \cdot 10^{17}$ протон/ см^2

580 мк до 560 мк. При больших дозах протонного облучения (начиная с 10^{15} протон/ см^2) в спектрах облученных кристаллов возникает дополнительная полоса с максимумом на 700 мк, которая смещается в длинноволновую область спектра с дозой облучения (рис. 1, кривые 3, 4, 5).

Скорость роста этой полосы зависит от предыстории образца. При одинаковых поглощенных дозах полоса в кристаллах CaF_2 ГОИ значительно больше, чем в CaF_2 естественном.

В далекой ультрафиолетовой области спектра обнаружены две новые полосы с максимумами на 186 и 194 мк (рис. 2). Возле края собственного поглощения кристалла наблюдается с ростом дозы облучения значительное изменение спектра поглощения, однако структура дополнительного поглощения не разрешается.

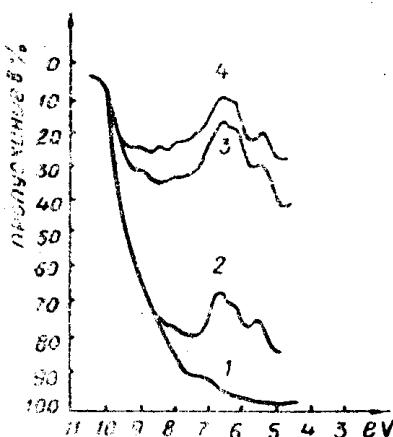


Рис. 2. Спектры поглощения в далекой ультрафиолетовой области кристаллов CaF_2 (ТПИ), облученных протонами:

1 — необлученный кристалл; 2 — доза облучения $7.5 \cdot 10^{14}$ протон/ см^2 ; 3 — доза облучения $6.8 \cdot 10^{15}$ протон/ см^2 ; 4 — доза облучения $1.3 \cdot 10^{16}$ протон/ см^2

полосами остаются постоянными. Эти результаты согласуются с данными Смакулы [2] и Берили [3] для рентгенизированных кристаллов. Насыщение всех четырех полос с дозой облучения, неизменность спектра при введе-

Кривые роста полос поглощения с дозой облучения

При облучении кристаллов рентгеновскими лучами и γ -лучами полосы с максимумами на 225, 335, 400 и 580 мк насыщаются с дозой облучения, причем соотношения между по-

ния в кристалл примеси иттрия послужили ряду авторов основанием для приписывания всем четырем полосам центра одного типа, а именно: электрон, локализованный на двухвалентных ионах иттрия. Однако при изучении кривых роста полос поглощения с дозой протонного облучения нами обнаружено аномальное поведение полосы с максимумом на 580 мк [4].

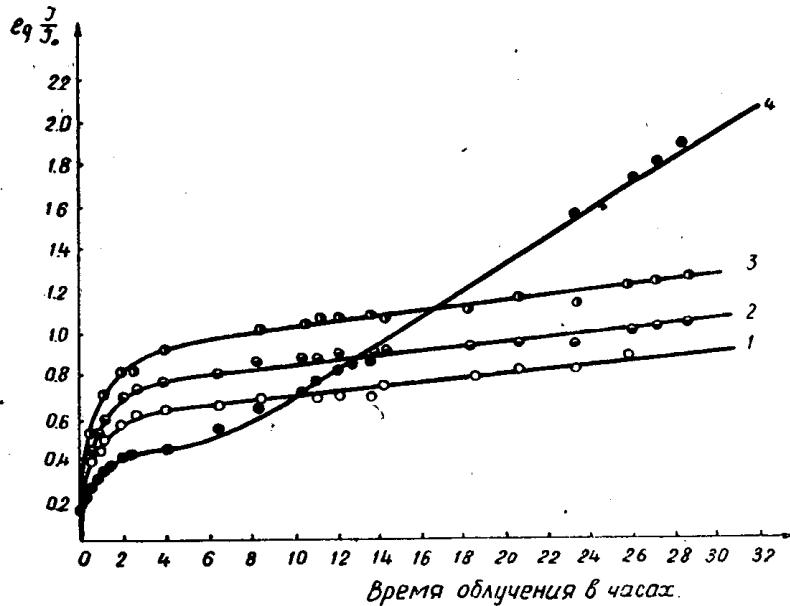


Рис. 3. Кривые роста полос поглощения с максимумами на 225 мк (1), 335 мк (2), 400 мк (3) и 580 мк (4) в кристаллах CaF_2 (ГОИ) с дозой протонного облучения. Интенсивность $I = 0,2 \text{ мка}$

Необходимо отметить, что максимальная доза протонного облучения, применяемая нами, была на четыре порядка больше, чем, например, в работе [2]. Как видно из результатов, представленных на рис. 3, полосы с максимумами на 225, 335 и 400 мк имеют тенденцию к насыщению, тогда как рост полосы на 580 мк происходит в три стадии: стадия быстрого роста, стадия насыщения и затем — дальнейшего медленного роста. Скорость роста на третьем участке определяется интенсивностью излучения. Из изученных нами трех видов кристаллов CaF_2 , точка перегиба на кривой роста (момент начала генерации) раньше наступает для естественных кристаллов CaF_2 ТПИ, и позже всех в CaF_2 ТПИ.

Как видно из рис. 3, вид кривых роста полос с максимумами на 225, 335 и 400 мк одинаков. Нами изучались соотношения между этими полосами (рис. 4). Обнаружено, что эти соотношения не зависят от пред-

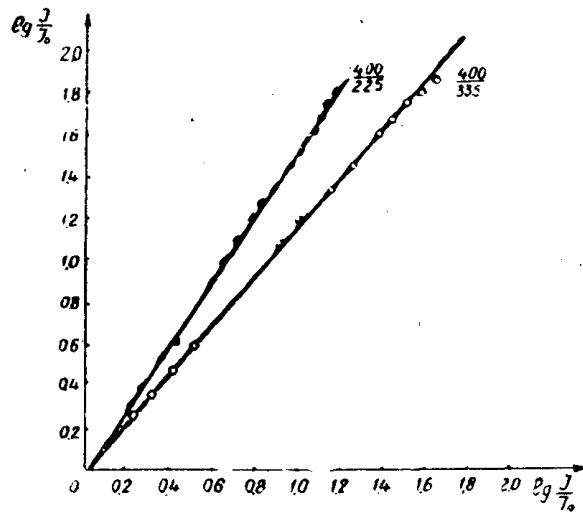


Рис. 4. Кривые отношения коэффициентов поглощения в максимумах полос на 400, 335 и 225 мк в кристаллах CaF_2

ыстории образцов, от интенсивности и дозы облучения. На эти прямые хорошо ложатся и точки, взятые из спектров в работах различных авторов. Кривые исходят из начала координат, что говорит о том, что центры, ответственные за полосу на 225, 335 и 400 мкм, возникают под действием излучения одновременно. Отсутствие зависимости отношения между полосами от предыстории образца и режимов и вида облучения позволяет предположить следующее: 1) либо полосы обусловлены переходами электронов на одном дефекте, таким дефектом может быть ион примеси, 2) либо составной частью центров, обуславливающих эти полосы, является один и тот же дефект.

Спектры поглощения кристаллов CaF_2

Примесь иттрия вводилась в виде YF_3 , концентрация иттрия определялась методом спектрального анализа. Примесь иттрия входит в кристалл в виде Y^{+3} , компенсация избыточного положительного заряда осуществляется с помощью ионов F^- в межузлии [5, 6].

Спектр кристаллов $\text{CaF}_2 - \text{Y}$, облученных протонами, так же как и спектр «чистых» кристаллов CaF_2 , состоит из четырех полос с максимумами на 225, 335, 400 и 580 мкм. Несмотря на то, что концентрация иттрия в кристалле была очень большой (0.5 моль %), нами не замечено увеличения полосы на 400 мкм относительно всех остальных полос спектров, как это следует из работы Смакулы [7]. Более того, нами получено, что соотношения между полосами на 225, 335 и 400 мкм в примесных и чистых кристаллах одинаковы. Однако эти полосы много больше в примесных кристаллах при изодозном облучении.

Обнаружено, что первая стадия роста с дозой облучения полосы на 580 мкм подавлена. Видимо, росту этой полосы препятствует либо большое количество примеси иттрия в кристалле, либо сопутствующие примеси дефекты (в частности, ион фтора в межузлии).

Таким образом, аномальное поведение полосы с максимумом на 580 мкм при облучении как чистых, так и примесных кристаллов говорит в пользу предположения об иной природе дефектов, ответственных за эту полосу по сравнению с тремя остальными полосами спектра.

Термический отжиг полос поглощения в кристаллах $\text{CaF}_2 - \text{Y}$

Термический отжиг кристаллов производился в вакууме во избежание проникновения кислорода в кристалл при нагревании. Скорость нагревания — 1° в мин. Выбранные дозы облучения кристаллов CaF_2 соответствовали точкам на первой, второй и третьей стадиях кривой роста полосы на 580 мкм при облучении протонами. Термический отжиг происходит по следующему закону (рис. 5): до некоторой температуры центры в кристалле стабильны, выше критической температуры начинается разрушение полос, которое ведет к полному обесцвечиванию кристалла. Обнаружено, что независимо от дозы облучения кристалла полосы с максимумами на 335, 400 и 580 мкм разрушаются при одинаковой температуре и с одинаковой скоростью, однако температура разрушения полос меняется от кристалла к кристаллу: наименьшая — для кристаллов CaF_2 , выращенных в Государственном оптическом институте, наибольшая — для кристаллов $\text{CaF}_2 - \text{Y}$.

Как отмечалось выше, нашими экспериментами однозначно показано, что природа полосы на 580 мкм отличается от природы полос на 335 и 400 мкм. Следовательно, для объяснения полученных по отжигу результатов можно предположить, что разрушение всех исследованных

полос обусловлено одним и тем же процессом, например, разрушение этих электронных полос вызвано разрушением одного типа дырочного центра.

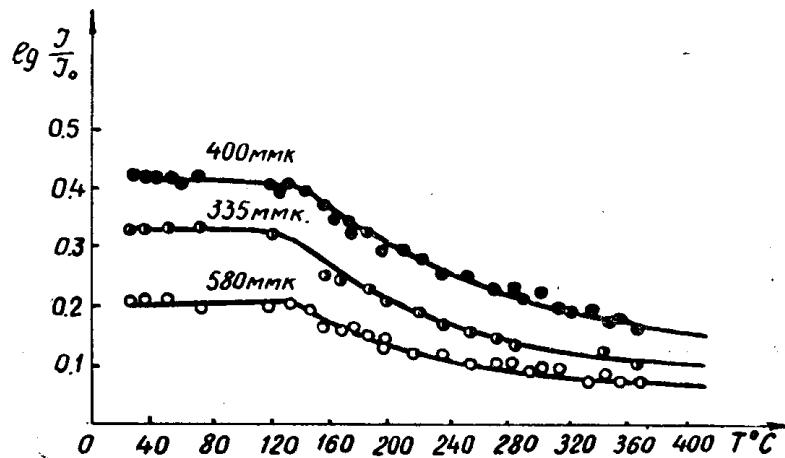


Рис. 5. Кривые термического отжига полос поглощения в облученных протонами кристаллах CaF_2 (ГОИ).

ЛИТЕРАТУРА

1. K. Przibram. Z. Physik. 154, 111 (1959).
2. A. Smakula. Phys. Rev., 77, 408 (1950).
3. S. Barile. J. Chem. Phys. 20, 297 (1952).
4. Л. А. Лисицына. Опт. спектр., 19, 225 (1965).
5. R. W. Ure. J. Chem. Phys., 26, 1363 (1957).
6. J. Short, R. Roy. J. Phys. Chem., 67, 1860 (1963).
7. W. J. Scouler, Smakula. Phys. Rev., 120, 1154 (1960).